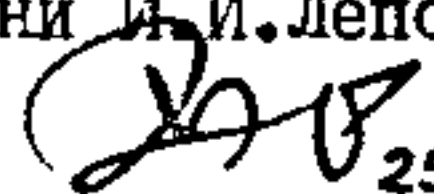


УТВЕРЖЕНО

Генеральный директор  
ЛНПОА "Знамя труда"  
имени И.И.Лепсе

 С.И.Косых  
25.11.91

Дата введения 01.01.93

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

"Арматура трубопроводная общепромышленная.  
Покрyтия лакокрасочные. Общие технические  
условия"

РД 302-07- 16 -91

Первый заместитель директора ЦКБА


Зам.директора НТИЦ

Начальник отдела 161

Начальник отдела 933

Ведущий инженер-технолог

Инженер-технолог I категории

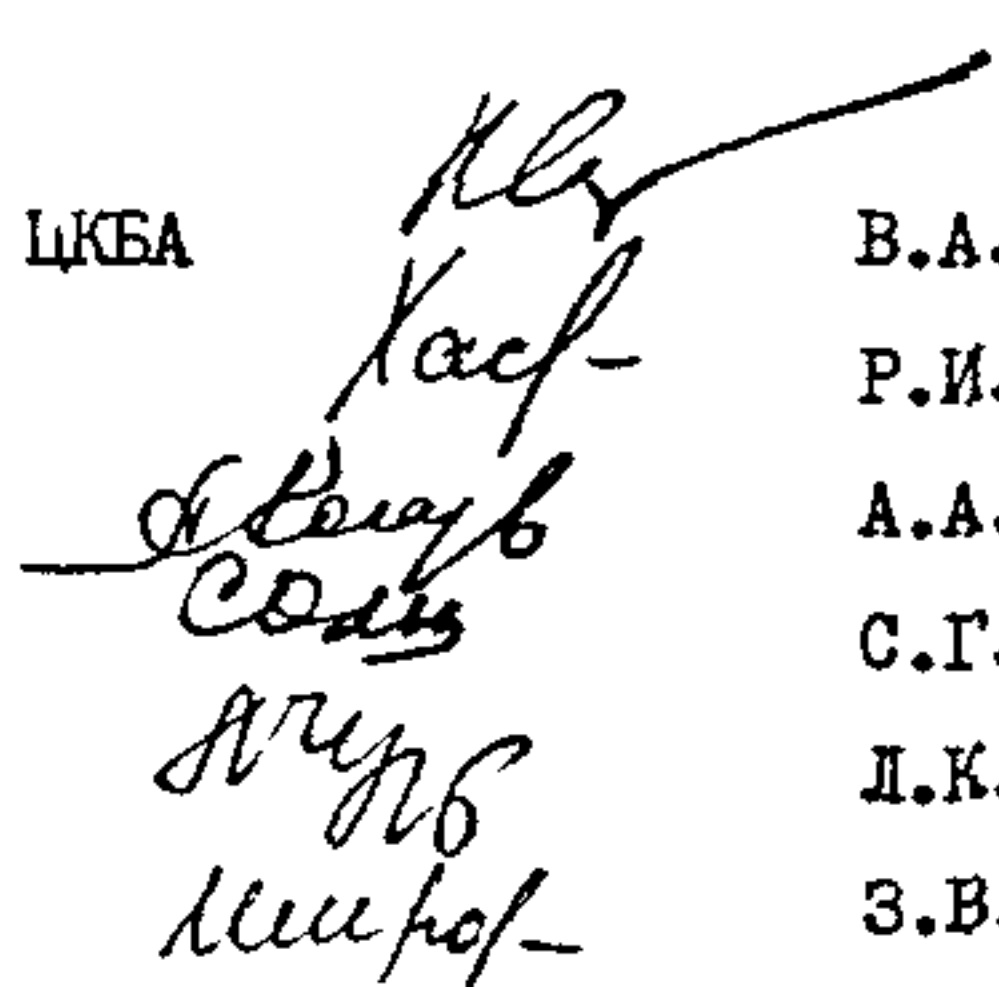

В.А.Айриев

Р.И.Хасанов

А.А.Косарев

С.Г.Ольховская

Л.К.Чупракова

З.В.Широкова

18 11 91  
18 55/10

## РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

---

АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ  
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННАЯ. ПОКРЫТИЯ  
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. ОБЩИЕ  
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

---

РД 302-07- 16 -91

Дата введения 01.01.93

Настоящий руководящий документ (РД) распространяется на лакокрасочные покрытия общепромышленной трубопроводной арматуры и приводных устройств к ней (в дальнейшем - арматура), изготавливаемых для нужд народного хозяйства и поставки на экспорт, устанавливает общие требования, цвет, фактуру и классы лакокрасочных покрытий.

Лакокрасочные материалы, устанавливаемые настоящим руководящим документом, предусматривают защиту окрашенных поверхностей арматуры во время транспортирования, хранения до монтажа и эксплуатации по ГОСТ 9.074 , ГОСТ 9.401 , ГОСТ 9.404 .

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Окраске подлежат наружные поверхности и детали арматуры, не имеющие других защитных покрытий.

1.2. Арматура должна быть окрашена в отличительный цвет по ГОСТ 4666

1.3. При поставке на экспорт соблюдать требования ГОСТ 26304.

1.4. Арматуру и детали, изготовленные из коррозионностойких сталей, титановых, алюминиевых и медных сплавов допускается не окрашивать, если окружающая среда не содержит агрессивных веществ, вызывающих коррозию наружных поверхностей арматуры.

Декоративная отделка такой арматуры обеспечивается механической зачисткой, химической обработкой и другими способами.

Отличительную окраску в этом случае допускается наносить на корпусе, крышке и других деталях арматуры в виде кружков или других знаков по технологической документации завода-изготовителя.

1.5. Окраска арматуры должна производиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технической документацией на конкретное изделие.

Выбор покрытий производят в зависимости от комплекса воздействующих климатических факторов, воздействия особых сред и рабочей температуры, подготовки поверхности и конструктивных особенностей изделия и указывают в конструкторской документации (КД).

Места, не подлежащие окраске, должны быть указаны в КД на

изделие и технологическом процессе.

Назначение покрытия (на период транспортировки, хранения до монтажа и эксплуатации), класс покрытия по ГОСТ 9.032, должно быть указано в КД на изделие.

1.6. Необходимость окраски на период эксплуатации должна быть оговорена в заказ-нарядах на конкретную арматуру, требующую данных покрытий.

1.7. Выбор метода очистки и требования к подготовке поверхности перед окраской должны производиться по ГОСТ 9.402 в зависимости от материала очищаемой поверхности, а также характера и степени загрязнений.

1.8. Поверхность, подвергнутую дробеструиной обработке, непосредственно перед окрашиванием, допускается не обезжиривать.

1.9. Допускаются для IV-VII классов покрытия по ГОСТ 9.032 отдельные неровности поверхности, обусловленные состоянием окрашиваемой поверхности.

1.10. Требования к окрашиваемым металлическим поверхностям арматуры должны соответствовать IV-VII классам покрытия по ГОСТ 9.032.

1.11. Окрашенные поверхности должны соответствовать IV-VII классам покрытия по ГОСТ 9.032.

1.12. Перечень лакокрасочных материалов, рекомендуемых для окраски арматуры в соответствии с условиями эксплуатации, приведены в табл.1.

Таблица I

Марка эмали, лака, краски	Обозначение условий эксплуатации	
	по ГОСТ 9.104	по ГОСТ 9.032
I	2	3
<u>Меламинные</u>		
Эмали МЛ-12 по ГОСТ 9754	У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1	
Эмали МЛ-165 и МЛ-165ПМ по ГОСТ 12034	У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1	
<u>Пентафталевые</u>		
Эмали ПФ-115 черная, зеленая по ГОСТ 6465	Т2	
Эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465	У1; УХЛ1; ХЛ1; Т3	
Эмали ПФ-133 по ГОСТ 926	У1;	
Лак ПФ-170 по ГОСТ 15907	У1;	
Лак ПФ-170 с алюминиевой пудрой по ГОСТ 5494	УХЛ1; ХЛ1; Т2	8300°C
<u>Перхлорвиниловые, поливинилхлоридные, сополимеро-винилхлоридные</u>		
Эмали ХВ-124 по ГОСТ 10144	У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1	4/1; 7/1
Эмали ХС-710 по ТУ 6-21-7		7/1; 4/1; 6
Эмали ХВ-785 по ГОСТ 7313	Т2	7/1; 7/2; 7/3; 7/4
<u>Нитроцеллюлозные</u>		
Эмали НЦ-11 и НЦ-11А по ГОСТ 9198	У1; Т2	
Эмали НЦ-11 и НЦ-11А черная по ГОСТ 9198	Т1	
Эмали НЦ-1125 по ГОСТ 7930	У1	

Д 195-91 18.5.91 18.5.91

I	2	3
<u>Эпоксидные и эпоксифирные</u>		
Эмали ЭП-51 по ГОСТ 9640	У2; УХЛ2; ХЛ2; Т2	
Эмали ЭП-773 по ГОСТ 23143	УХЛ2; ХЛ2; Т2	4/1; 6/1
<u>Кремниорганические</u>		
Эмаль КО-814 по ГОСТ 11066	Т2	8 <sub>300</sub> °С
<u>Битумные</u>		
Лак БТ-577 по ГОСТ 5631	У2	
<u>Фенольные</u>		
Эмаль ФЛ-687; ТУ 6-10-1199	Т2	6/1 <sub>150</sub> °С; 6/2
<u>Поливинилацетальные</u>		
Эмаль ВЛ-515, ТУ 6-10-1052	УХЛ2; ХЛ2; Т2	4/1; 6/1 <sub>150</sub> °С 6/2

П р и м е ч а н и е. Лакокрасочные материалы, рекомендуемые в условиях Т1, могут применяться в условиях Т2 и Т3.

1.13. Перечень лакокрасочных материалов рекомендуемых для окраски арматуры в соответствии с назначением покрытия и технологическими характеристиками приведен в табл.2.

1.14. Оптимальные режимы сушки лакокрасочных материалов приведены в табл.3.

1.15. Лакокрасочные материалы, растворители и разбавители приведены в табл.4.

1.16. Рекомендации по выбору грунтовок и шпатлевок в зависимости от материала окрашиваемой поверхности и покрывного лакокрасочного материала, приведены в табл.5.

1.17. Допускается применять другие лакокрасочные материалы и растворители, аналогичные по качеству материалам, рекомендуемым настоящим стандартом.

Допускается изменять цвета отличительной окраски по согласованию с заказчиком.

1.18. Окраска арматуры производится по технологии предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке, после окончания испытаний.

1.19. Допускается использование грунтовок-преобразователей ржавчины по необработанной поверхности с толщиной ржавчины и окалина до 100 мкм.

Рыхлая, плохо удерживаемая ржавчина должна быть удалена.

Образующийся защитный грунтовочный слой является основанием для нанесения лакокрасочного покрытия.

1.20. Допускается окраска арматуры по влажной поверхности путем введения в грунтовки и эмали поверхностно-активных веществ (ПАВ).

18/11/81  
15 561/81

Таблица 2

Назначение покрытия	Лакокрасочные материалы							Примечание
	Тип	Марка	Стандарт или технические условия	Цвет	Гарантийный срок хранения	Рабочая вязкость по ВЗ-246 при температуре (20±2)°С при нанесении краскораспылителем, с	Толщина пленки однослойного покрытия, мкм	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Окраска наружных поверхностей из черных и цветных металлов	Пентафталевые эмали	ПФ-115	ГОСТ 6465	Различных цветов	12 мес.	28-30	18-23	Допускается применение при условии согласования с заказчиком и только при поставках на внутренний рынок
		ПФ-133	ГОСТ 926	Различных цветов	6 мес.	25-30	18-23	
		Алюмик	ТУ301-10-0348	Различных цветов	12 мес.	30-32	20-26	
	Алкидные эмали	59-1-90	ТУ301-10-0-323	Различных цветов	12 мес.	28-30	18-24	
		Битумный лак	БТ-577	ГОСТ 5631	Черный	6 мес.	18-23	
	Эпоксидные эмали	ЭП-51	ГОСТ 9640	Различных цветов	1 год	18-20	18-25	
		ЭП-773	ГОСТ 23143	Кремовая	6 мес.	15-16	20-25	
	Сополимеровинилхлоридные эмали	ХС-710	ТУ 6-21-7	Серая	12 мес.	13-15	20-25	
	Перхлорвиниловые эмали, лаки	ХВ-124	ГОСТ 10144	Различных цветов	1 год	14-15	18-23	
		ХВ-785	ГОСТ 7313	Серая	6 мес.	16-22	18-23	
		ХВ-785	ГОСТ 7313	Красно-коричневый, черная	6 мес.	16-22	18-23	
		ХВ-784	ГОСТ 7313	-	6 мес.	16-22	18-23	
	Пентафталевый лак	ПФ-170 и ПФ-170 с алум пудро	ГОСТ 15907	Бесцветный	12 мес.	22-28	18-23	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Окраска наружных поверхностей из черных и цветных металлов	Кремний-органические лаки, эмали, композиции	КО-85	ГОСТ 11066-	Светло-желтый-коричневый	3 года	12-17	-	
		КО-814	ГОСТ 11066-	серебристый	-	12-14	-	
		КО-921	ГОСТ 16508-	Бесцветный	1 год	17-27	-	
		ОС 51-03	ТУ 84-725-	Зеленая	1 год	16-25	50	
	Порошковая краска	П-ЭП64-1-89	ТУ301-10-02-87	Серая		-	-	
	Меламинные эмали	МЛ-12	ГОСТ 9754-	Различных цв. Различных цветов	12 мес.	24-32	15-18	
		МЛ-165; МЛ-165IM	ГОСТ 12034		5 мес.	40-50	25-30	
	Нитроцеллюлозные эмали	НЦ-11	ГОСТ 9198-	Различных цветов	6 мес.	17-23	15-20	
		НЦ-1125	ГОСТ 7930-	Различных цветов	12 мес.	23-28	20-25	
	Фенольные эмали	ФЛ-687	ТУ6-10-1199-	Красно-коричн.	6 мес.	18-22	20-25	
	Поливинилацетальные эмали	ВЛ-515	ТУ6-10-1052-	Кирпично-красная	6 мес.	18-22	20-25	
		<b>Г Р У Н Т О В К И</b>						
	Грунтование черных и цветных металлов	Глифталевые	ГФ-021	ГОСТ 25129	Красно-коричневая	6 мес.	22-24	15-20
ГФ-0119			ГОСТ 23343-	Красно-коричневая	6 мес.	18-20	15-20	
Фенолоформальдегидные		ФЛ-03К	ГОСТ 9109-	Коричневая	6 мес.	18-20	15-20	
		ФЛ-03Ж	ГОСТ 9109-	Желто-зеленая	6 мес.	18-20	15-20	
Фенольные		ФЛ-067	ТУ6-10-1198-	Красно-коричневая	3 мес.	18-22	15-20	
Эпоксидные		ЭП-09Т	ТУ6-10-1155-	Желтая	12 мес.	14-16	16-23	
Поливинилацетальные		ВЛ-02	ГОСТ 12707-	Зеленовато-желтая	6 мес.	16-20	6-10	
		ВЛ-023						
Полиакрилатные		АК-070	ГОСТ 25718-	Желтая	16 мес.	12-18	8-15	
Сополимеровинилхлоридные		ХС-068	ТУ6-10-820	Красно-коричневая	6 мес.	16-20	15-20	
Грунтование черных металлов	Нитроцеллюлозные	НЦ-081	ТУ6-10-902-	Коричневая	6 мес.	18-20	15-20	
Подгрунтовывание небольших поверхностей		НЦ-097	ТУ6-10-1280-	Серая	6 мес.	22-26	-	

Продолжение табл.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шпатлевание черных и цветных металлов	Эпоксидные	ЭП-0010	ГОСТ 28379	ШПАТЛЕВКИ Красно- коричневая	12 мес.	30-45	≤350	Необходимость применения шпат- левок определяется исходным состоянием поверхности, подле- жащей окраске и классом покры- тия по ГОСТ 9.032-
		ЭП-0020	ГОСТ 28379	Красно- коричневая	12 мес.	35-50	≤350	
	Перхлорвини- ловые	ХВ-005	ГОСТ 28379	Серый	6 мес.	35-60 по ВЗ-1	≤150	
	Пентафталевые	ПФ-002	ГОСТ 10277	Красно- коричневый	6 мес.	Не опреде- ляется	≤400	
Грунтование черных металлов			Грунтовки-преобразователи ржавчины					
		ВД-КЧ-0184	ТУ6-10-1916	Черная	12 мес.	25-30	20-30	
		ВД-КЧ-0251	ТУ301-10-023	Красно- коричневая	12 мес.	15-30	20-30	

## Оптимальные режимы сушки лакокрасочных материалов

Таблица 3

Наименование лакокрасочного материала ГОСТ или технические условия	Цвет	Режим сушки	
		Температура, °С	Время высыхания до степени "3" ч, не более
1	2	3	4
Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465	Красный, вишневый	(20±2)	48
	Остальных цветов	(20±2)	24
	Всех цветов	105-110	1
эмаль ПФ-133, ГОСТ 926	Красно-коричневый	(20±2)	30
	Остальных цветов	(20±2)	24
	Черный	(82±2)	2
	Остальных цветов	(82±2)	1,5
эмаль "Алюмик" ТУ 301-10-0348	Различных цветов	(20±2)	24
		(62±2)	2
		110±2	1
Эмаль 59-1-90 ТУ 301-10-0323	Различных цветов	(20±2)	24
		(62±2)	22
		(110±2)	1
Лак битумный БТ-577, ГОСТ 5631	Черный	(20±2)	24
		100-110	0,33
Эмаль ЭП-51, ГОСТ 9640	Различных цветов	(20±2)	3
		(20±2)	72
Лак ПФ-170, ГОСТ 15907	Бесцветный	90-95	3
Лак ПФ-170 с алюминиевой пудрой		(20±2)	1
Эмаль ХС-710, ТУ 6-21-7	Серая	(20±2)	2
Эмаль ХВ-124, ГОСТ 10144	Различных цветов	(20±2)	1
Эмаль ХВ-785, ГОСТ 7313	Различных цветов	(20±2)	1
Лак ХВ-784, ГОСТ 7313	Бесцветный	(20±2)	1
Эмаль МЛ-12, ГОСТ 9754	Различных цветов	130-135	0,58
Эмаль МЛ-165, ГОСТ 12034	Различных цветов	120±2	1
Эмаль НЦ-11, ГОСТ 9198	Различных цветов	(20±2)	1
Эмаль НЦ-1125, ГОСТ 7930	Различных цветов	(20±2)	1
Эмаль ФЛ-687, ТУ 6-10-1199	Красно-коричневый	180	0,5
Эмаль ВЛ-515, ТУ 6-10-1052	Красно-коричневый	(105±5)	0,58
		(20±2)	24
Порошковая краска П-ЭП 64-1-89 ТУ 301-10-0287	Серая	180-190	0,5

Продолжение табл.3

1	2	3	4
Грунтовка КС-068, ТУ 6-10-820	Красно-коричневый	(20±2)	I
Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129	Красно-коричневый	105±5	0,58
		(20±2)	24
Грунтовка ГФ-0119, ГОСТ 23343	Красно-коричневый	(20±2)	12
Грунтовка ФЛ-03К, ГОСТ 9109	Коричневый	(20±2)	8 (по ГОСТ 9109
		100±10	0,58 до степени "4")
Грунтовка ФЛ-03Ж, ГОСТ 9109	Желто-зеленый	(20±2)	12
Грунтовка ЭП-09Т, ТУ 6-10-1155	Красный, желтый	180	0,5
Грунтовка ФЛ-087, ТУ 6-10-1198	Красно-коричневый	180	0,5
Грунтовка ВЛ-02, ГОСТ 12707	Зеленовато-желтый	18-22	0,25
Грунтовка АК-070, ГОСТ 25718	Желтый	(20±2)	0,5
Шпатлевка ЭП-0010, ГОСТ 28379	Красно-коричневый	(20±2)	24
ЭП-0020		65-70	7
Шпатлевка ХВ-005	Серый	(20±2)	2,5
ИФ-002 ГОСТ 10277	Красно-коричневый	(20±2)	24
		80-85	I
Грунтовка ЭП-09Т, ТУ 6-10-1155	Желтый	150	I
Грунтовка НЦ-081, ТУ 6-10-902	Коричневый	65	0,58
Грунтовка НЦ-097, ТУ 6-10-1280	Серый	18-22	0,13 (до степени "I")
Грунтовка ВД-КЧ-0251 ТУ 301-10-023	Красно-коричневая	(20±2)	I
Грунтовка ВД-КЧ-0184 ТУ 6-10-1916	Черная	(20±2)	I

Таблица 4

Растворители, разбавители для лакокрасочных  
материалов

Наименование и марка лакокрасочного материала	Обозначение стандарта или техни- ческих условий	Наименование и марка растворителя и разбавителя	Обозначение стандарта или технических условий
1	2	3	4
Эмали: ПФ-115	ГОСТ 6465	Сольвент  Уайт-спирит	ГОСТ 1928 или ГОСТ 10214 ГОСТ 3134
ПФ-133	ГОСТ 926	Смесь сольвента и уайт-спирита в соотношении 1+1  Сольвент  Ксилол  Смесь сольвента или ксилола и уайт-спирита в соотношении 1:1	ГОСТ 1928 или ГОСТ 10214 ГОСТ 3134  ГОСТ 1928 или ГОСТ 10214  ГОСТ 9410 или ГОСТ 9949  ГОСТ 1928 или ГОСТ 10214 ГОСТ 9410 или ГОСТ 9949 ГОСТ 3134
"Алюмик" 59-1-90	ТУ301-10- -0348	Смесь сольвента и уайт-спирита в соотношении 1:1	ГОСТ 1928 или ГОСТ 10214
Лак БТ-577	ТУ301-10-0- -323 ГОСТ 5631	Уайт-спирит, сольвент, скипи- дар или смесь этих раствори- телей	ГОСТ 9134  ГОСТ 3134 ГОСТ 1928 или ГОСТ 10214 ГОСТ 1571
Эмали: ЭП-51	ГОСТ 9640	648	ГОСТ 18188
ЭП-773	ГОСТ 23143	646	ГОСТ 18188
ХС-710	ТУ 6-21-7	Р-4	ГОСТ 7827
ХВ-124	ГОСТ 10144	Р-4 или Р-5	ГОСТ 7827
ХВ-785	ГОСТ 7313	Р-4, Р-4А	ГОСТ 7827

## Продолжение табл.4

1	2	3	4
Лак XB-784	ГОСТ 7313	P-4, P-4A	ГОСТ 7827
Лак ПФ-170	ГОСТ 15907	Смесь уайт-спирита с ксилолом	ГОСТ 3134 ГОСТ 9410 ИЛИ ГОСТ 9949
Эмали КО-814	ГОСТ 11066	P-5	ГОСТ 7827
КО-921	ГОСТ 16508	Толуол	ГОСТ 14710 ИЛИ ГОСТ 9880
ОС 51-03	ТУ 84-725	Толуол	ГОСТ 14710 ИЛИ ГОСТ 9880
Эмали: MI-12	ГОСТ 9754	Сольвент	ГОСТ 1928 ИЛИ ГОСТ 10214
MI-165	ГОСТ 12034	Ксилол	ГОСТ 9410 ИЛИ ГОСТ 9949
НЦ-11	ГОСТ 9191	646, 647, 648	ГОСТ 18188
НЦ-1125	ГОСТ 7930	646	ГОСТ 18188
ФМ-687	ТУ 6-10-1199	Сольвент	ГОСТ 1928 ИЛИ ГОСТ 10214
		Ксилол	ГОСТ 9410 ИЛИ ГОСТ 9949
ВМ-515	ТУ 6-10-1052	P-60	ТУ 6-10-1256
Эпоксидная порошковая композиция П-ЭП64-1-89	ТУ 301-10-0 -0287	-	-
Грунтовки: ГФ-021	ГОСТ 25129	Сольвент	ГОСТ 1928 ИЛИ ГОСТ 10214
		Ксилол	ГОСТ 9410 ИЛИ ГОСТ 9949
		Смесь тяжелого раство- ритель и уайт- спирита в соотноше- нии 1.1	ГОСТ 3134

1	2	3	4
ГФ-0119	ГОСТ 23343	Сольвент  Ксилол  Смесь сольвента или ксилола в соотношении 1:1	ГОСТ 1928 ГОСТ 10214  ГОСТ 9410 ГОСТ 9949  ГОСТ 1928 ГОСТ 10214 ГОСТ 9410 ГОСТ 9949 ГОСТ 3134
ФЛ-03к ФЛ-03ж	ГОСТ 9109 ГОСТ 9109	Сольвент  Смесь сольвента и уайт-спирита в соотношении 1:1	ГОСТ 1928 ГОСТ 10214  ГОСТ 1928 ГОСТ 10214 ГОСТ 3134
ФЛ-087	ТУ 6-10-1198	Сольвент  Ксилол	ГОСТ 1928 ГОСТ 10214  ГОСТ 9410 ГОСТ 9949
ЭП-09Т	ТУ 6-10-1155	Этилцеллозы, 80%, ацетон, 20%	ГОСТ 8313 ГОСТ 2768
ВЛ-02 ВЛ-023	ГОСТ 12707	648, Р-6 толуол  ксилол  РФГ	ГОСТ 18188 ТУ 6-10-1328 ГОСТ 9880 ГОСТ 14710 ГОСТ 9410 ГОСТ 9949 ГОСТ 12708
АК-070	ГОСТ 25718	648 Р-5	ГОСТ 18188 ГОСТ 7827
ХС-068	ТУ 6-10-820	Р-4	ГОСТ 7827
НЦ-08I	ТУ 6-10-902	646	ГОСТ 18188
НЦ-097	ТУ 6-10-1280	647	ГОСТ 18188
ВД-КЧ-0184	ТУ 6-10-1916	вода водопроводная	ГОСТ 2874
ВД-КЧ-025I	ТУ 301-10-023	вода водопроводная	ГОСТ 2874

## Продолжение табл.4

1	2	3	4
Шпатлевки ЭП-0010	ГОСТ 28379	Р-4; Р-4А Р-5; Р-5А Толуол	ГОСТ 7827
ЭП-0020	ГОСТ 28379		ГОСТ 9880 или ГОСТ 14710
ХВ-005	ГОСТ 28379	Р-4; Р-4А Р-5; Р-5А	ГОСТ 7827
		Ацетон	ГОСТ 2768
ПФ-002	ГОСТ 10277	Уайт-спирит	ГОСТ 3134
		Скипидар	ГОСТ 1571



Выбор грунтовок и шпатлевок в зависимости от покрывного лакокрасочного материала и материала окрашиваемой поверхности

Применяемые эмали	Черные металлы		Оцинкованная сталь		Кадмированная сталь		Магниеые сплавы		Алюминий и его сплавы		Медь и ее сплавы	
	грунтовка	шпатлевка	грунтовка	шпатлевка	грунтовка	шпатлевка	грунтовка	шпатлевка	грунтовка	шпатлевка	грунтовка	шпатлевка
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Перхлорвиниловые	АК-070		АК-070		АК-070		АК-070		АК-070		АК-070	
	ФЛ-03К	ХВ-005	ВЛ-02	ХВ-005	ВЛ-02	ХВ-005	ВЛ-02	ХВ-005	ВЛ-02	ХВ-005	ВЛ-02	ХВ-005
	ГФ-02I		ФЛ-03Ж		ФЛ-03К						ФЛ-03К	
	ГФ-01I9								ФЛ-03Ж			
Эпоксидные	ЭП-0010		ЭП-09Т,	ЭП-0010	ЭП-09Т	ПФ-002	ЭП-09Т,	ЭП-0010	ЭП-09Т,	ПФ-002	ЭП-09Т,	ПФ-002
	ЭП-09Т,	ПФ-002	желтая	ЭП-0020			желтая	ХВ-004	желтая	ХВ-004	красная	ЭП-0010
	красная	ЭП-0010					ЭП-0010	ПФ-002	ЭП-0010	ЭП-0010		
	АК-070	ЭП-0020								ЭП-0020		
ГФ-02I												
	ГФ-01I9											
Пентафталеовые	ФЛ-03К	ПФ-002	ФЛ-03Ж	-	ВЛ-02	-	ВЛ-02	ПФ-002	ФЛ-03Ж	ПФ-002	ВЛ-02	ПФ-002
	ГФ-02I		ВЛ-02						ВЛ-02			
	ГФ-01I9										ФЛ-03К	
Меламинные	ФЛ-03К		ВЛ-02		ВЛ-02		ВЛ-02		ВЛ-02		ФЛ-03К	
	ЭП-09Т,	ПФ-002	ФЛ-03Ж	-	ФЛ-03К	-	ЭП-09Т,	ПФ-002	ФЛ-03Ж	ПФ-002	ЭП-09Т,	ПФ-002
	красная						желтая				красная	
	ГФ-02I											
ГФ-01I9												
Нитроцеллюлозные	ФЛ-03К		ФЛ-03Ж		ФЛ-03К		АК-070		АК-070		ФЛ-03К	
	ГФ-02I	ПФ-002	ФЛ-03К	-	АК-070	-	ЭП-0010	ПФ-002	ФЛ-03Ж	ПФ-002	ЭП-0010	ПФ-002
	ГФ-01I9								ЭП-0010			
	НЦ-08I	НЦ-007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НЦ-097												
Фенольные	ФЛ-087	-	-	-	-	-	-	-	ФЛ-087	-	ФЛ-087	-
Поливинилалевальные	ВЛ-02								ВЛ-02			
	Без грунтовок								Без грунтовок		Без грунтовок	
Сополимеро-винилхлоридные	ХС-068											
	ХС-010	ХВ-005	-	-	АК-070	ХВ-005	-	-	АК-070	-	АК-070	-
	АК-070											

Q 195 91 МШС 29 11 91

1.21. Допускается применение эмалей и лаков без предварительного грунтования поверхности арматуры, предназначенной для эксплуатации в районах с умеренным климатом.

Перечень эмалей и лаков, применяемых для металлов без предварительного грунтования - в соответствии с ГОСТ 9.074.

1.22. В производственных помещениях, предназначенных для подготовки поверхности перед окрашиванием и окраски арматуры, температура воздуха должна быть не менее 15°C и не более 30°C, относительная влажность не более 80%.

В технически обоснованных случаях допускается другое значение температуры при условии обеспечения требуемого качества покрытия.

1.23. Допускается арматуру, подвергающуюся последующей окраске в цвет технологической линии, подвергать грунтовке без дальнейшей окраски, по согласованию с заказчиком.

1.24. Приводы, редукторы и другие комплектующие изделия, поступающие по кооперации на предприятие-изготовитель арматуры окрашенными, допускается не перекрашивать при условии соответствия требованиям конструкторской документации.

1.25. В случае необходимости окраски изделий, выполненных из сталей, титановых, алюминиевых и медных сплавов, поставляемых на внутренний рынок, допускается наносить один слой лакокрасочного материала.

1.26. При повреждении лакокрасочного покрытия в процессе сборки изделия, при транспортировке или при эксплуатации допускается производить его восстановление.

При повреждении покрытия до окрашиваемой поверхности необходимо производить восстановление покрытия по полному технологическому процессу; при этом требования к подготовке поверхности должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.402-

Если площадь поврежденных участков покрытия детали или сборочных единиц не более 10% площади окрашиваемой поверхности, то производится восстановление покрытия на этих участках.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Требования безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии должны соответствовать ГОСТ 12.3.005 и "Правилам и нормам техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии для окрасочных цехов", утвержденными зам.министра нефтяного машиностроения 15.08.74, изд.Москва, Машиностроение, 1977 г.

2.2. Требования безопасности при подготовке металлических поверхностей перед окрашиванием должны соответствовать ГОСТ 9.402

2.3. Требования пожарной безопасности - по ГОСТ 12.1.004-

2.4. Требования электробезопасности - по ГОСТ 12.1.019-

### 3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1. При проведении окрасочных работ должна быть обеспечена защита окружающей среды от загрязнений .

3.2. Охрана окружающей среды осуществляется системой приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающей состояние воздушной среды по ГОСТ 12.1.005- и выполнением требований безопасности при окрасочных работах по ГОСТ 12.3.005-

3.3. Контроль за содержанием предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу - по ГОСТ 17.2.3.02- и ГОСТ 12.1.007-

3.4. Отходы лакокрасочных материалов и растворителей вывозятся машинами "Спецтранс" в установленном на предприятии порядке.

### 4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Все лакокрасочные материалы, поступающие на предприятие, должны иметь сопроводительную документацию предприятия-изготовителя и подвергаться входному контролю в установленном на предприятии порядке.

Качество лакокрасочных материалов должно удовлетворять требованиям соответствующих стандартов или технических условий.

4.2. Необходимо осуществлять контроль последовательности и качества промежуточных операций в процессе подготовки поверхности и окрашивания согласно технологического процесса.

Соблюдение требований технологических процессов нанесения покрытий контролируется рабочим выполняющим данную операцию,

а также графиком проверки соблюдения технологической дисциплины, утвержденным в установленном порядке.

Контроль качества лакокрасочного покрытия осуществляется отделом технического контроля предприятия-изготовителя арматуры.

4.3. Контролируемые параметры (показатели внешнего вида, адгезия, толщина грунтовочных, шпатлевочных, эмалевых покрытий и др.) последовательность и периодичность контрольных операций устанавливаются в технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

## 5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1. Методы подготовки и качество поверхности арматуры перед окрашиванием должны соответствовать ГОСТ 9.402-

5.2. Методы определения условной вязкости по ГОСТ 8420- при помощи вискозиметра ВЗ-246 по ГОСТ 9070-

Допускается определить рабочую вязкость лакокрасочного материала вискозиметром ВЗ-4.

Рабочая вязкость лакокрасочных материалов в процессе их нанесения должна быть постоянной.

5.3. Адгезию пленки определять методом "Решетчатых надрезов" по ГОСТ 15140-

5.4. Толщины покрытий устанавливать как справочные в технических условиях на изделие или в технологической документации.

Толщину покрытия контролировать в соответствии с ГОСТ 9.105-толщиномерами марок: МТ-10ИЦ, МТ-4ИЦ, ВТ-30ИЦ, ВТ-10ИЦ, ТПН, МТ-10ИМ, МТА-2М, ВТ-30И и т.д.

Допускается толщину покрытия контролировать другими средствами контроля, обеспечивающими необходимую точность контроля.

5.5. Толщина лакокрасочного покрытия на поверхностях, обработанных дробеструйным методом, должна обеспечиваться технологическим процессом окрашивания.

5.6. Контроль внешнего вида и цвета покрытия проводить визуально при дневном или искусственном рассеянном свете, на расстоянии 0,3 м от предмета осмотра.

Не допускаются дефекты покрытия, влияющие на защитные свойства покрытия (проколы, кратеры, сморщивания и другие).

Лакокрасочные покрытия должны быть гладкими, однотонными.

5.7. Класс покрытия контролировать визуально на соответствие требованиям ГОСТ 9.032-

Окрашенные поверхности должны соответствовать требованиям IV-VII класса покрытий по ГОСТ 9.032-

5.8. Допускается визуальный контроль по образцу (эталону), утвержденному в установленном порядке.

5.9. При окраске изделий по VI-VII классу покрытия по ГОСТ 9.032- , а также после абразивной обработки, адгезию и толщину покрытия допускается не контролировать.

## 6. ДЕФЕКТЫ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ

6.1. Основные дефекты лакокрасочных материалов и покрытий, а также мероприятия по их устранению приведены в табл.6

Таблица 6

Дефекты лакокрасочных материалов (ЛКМ) и покрытий	Причины возникновения	Способы устранения
1	2	3
Появление на поверхности ЛКМ (в бочках или флягах) пленки во время хранения; в результате при окрашивании забиваются окрасочные агрегаты	При входном контроле Хранение материала в негерметичной таре или при высокой температуре (на солнце)	Хранить ЛКМ в герметично закрытой, желательно полной (до 96% заполнения) таре. В неполную тару необходимо ввести небольшое количество растворителя. ЛКМ перед употреблением тщательно перемешать и профильтровать через сито.
Плохой розлив	В ЛКМ введено недостаточное количество разбавителя	Добавить в ЛКМ разбавитель и проверить вязкость по ВЗ-246, $\phi$ 4 мм, согласно ТУ или ГОСТ на ЛКМ
Появление осадка при хранении. Неравномерное распределение пигмента; неудовлетворительное пленкообразование и укрупненность, неравномерный блеск	ЛКМ не соответствует ТУ или ГОСТ	ЛКМ перед употреблением тщательно перемешать барботированием или приспособлением "пьяная бочка" или вновь перетереть на краскотерке. Соблюдать условия и сроки хранения согласно

Продолжение табл.6

I	2	3
При нанесении	грунтовочного и покровных	слоев ЛКМ
Отслаивание пленки покрытия от поверхности металла	Поверхность металла плохо очищена и обезжирена. Нарушены условия нанесения ЛКМ	Очистить и обезжирить поверхность. Высушить поверхность перед нанесением ЛКМ. Создать необходимую температуру при нанесении ЛКМ согласно ТУ.
Отслаивание пленки покрытия между слоями	Отступление от схемы окрашивания  Увеличение срока сушки промежуточных слоев	Применять рекомендуемые схемы окрашивания  Соблюдать режим сушки согласно инструкции, ТУ или ГОСТ на ЛКМ. Перед нанесением последующих слоев из перхлорвиниловых материалов произвести размягчение предыдущих слоев путем нанесения растворителя
	ЛКМ нанесен на загрязненную, необезжиренную поверхность или в условиях повышенной влажности	Высушить поверхности перед нанесением ЛКМ и обезжирить ее
	Неправильно использован растворитель	Применять растворитель согласно ТУ или ГОСТ на данный материал
	Не соблюдается соотношение компонентов при смешении (особенно для эпоксидных двухкомпонентных ЛКМ)	Соблюдать правильное соотношение компонентов при смешении ЛКМ согласно ТУ или ГОСТ
	Грунтовка не сочетается с покрывным слоем	Правильно применять грунтовку под покрывные слои
	Отступление от схемы окрашивания	Применять рекомендуемые схемы окрашивания согласно НТД на изделие



Продолжение табл.6

1	2	3
Медленное высыхание	<p>ЛКМ не соответствует ТУ или ГОСТ по времени высыхания</p> <p>ЛКМ нанесен на поверхность:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- загрязненную минеральными маслами;</li> <li>- при высокой относительной влажности воздуха и низкой температуре нанесения;</li> <li>- слишком толстым слоем</li> <li>- не соблюдена технология приготовления ЛКМ и окрашивания</li> </ul>	<p>Применять ЛКМ, соответствующие ТУ или ГОСТ</p> <p>Обезжирить поверхность</p> <p>Следить за относительной влажностью воздуха и температурой нанесения или соответствовала ТУ, ГОСТ на ЛКМ</p> <p>Контролировать толщину покрытия толщиномером</p> <p>Соблюдать инструкцию, ТУ, ГОСТ по применению и сроки хранения ЛКМ</p>
Наличие на покрытии наплывов и потеков	<p>Низкая вязкость ЛКМ</p> <p>При нанесении распылением неправильно выбран угол между краскораспылителем и окрашиваемой поверхностью</p> <p>Окрашиваемая поверхность плохо обезжирена и очищена</p> <p>Толстый слой ЛКМ, неправильное разбавление, слишком низкая температура при производстве окрасочных работ</p>	<p>Развести ЛКМ до рабочей вязкости в соответствии с ТУ</p> <p>Держать краскораспылитель под углом 90° к окрашиваемой поверхности и регулировать подачу ЛКМ</p> <p>Очистить и обезжирить поверхность</p> <p>Контролировать толщину лакокрасочного покрытия толщиномером и соблюдать инструкцию по нанесению ЛКМ</p>
Образование морщин и складок на поверхности	<p>Высокая рабочая вязкость ЛКМ</p> <p>Материал нанесен при пониженной температуре или на влажную поверхность</p>	<p>Развести до рабочей вязкости в соответствии с ТУ или ГОСТ</p> <p>Наносить ЛКМ при температуре не ниже +15°C и относительной влажности не выше 70%</p>

Продолжение табл.6

I	2	3
Образование морщин и складок на поверхности	Материал нанесен толстым слоем на непросохшую грунтовку	Следить за соблюдением режима сушки грунтовочного слоя и наносить материал толщиной, предусмотренной НТД на изделие
Разнооттеночность	<p>Быстрое поверхностное высыхание (ЛКМ нанесен на горячую поверхность) или неправильное добавление растворителя</p> <p>ЛКМ плохо размешан</p> <p>Несовместимость грунтовочного слоя с покрытием</p> <p>Несоблюдение технологии окрашивания</p>	<p>Строго соблюдать рекомендации по нанесению ЛКМ</p> <p>Тщательно размешать ЛКМ</p> <p>Схему окрашивания осуществлять в соответствии с НТД на изделие</p> <p>Строго соблюдать режим сушки согласно инструкции, ГОСТ или ТУ</p>
Отсутствие глянца	<p>Нарушен режим приготовления ЛКМ перед нанесением</p> <p>Окрашивание проводили при высокой относительной влажности воздуха</p> <p>Неэффективная очистка сжатого воздуха в масло-влагоотделителе</p> <p>На покрытие попало минеральное масло</p>	<p>Готовить ЛКМ перед нанесением в соответствии с ТУ</p> <p>Следить, чтобы относительная влажность воздуха не превышала 70%</p> <p>Сменить фильтры масло-влагоотделителя</p> <p>Следить за чистотой окрашиваемой поверхности</p>
Непрокрашенные места	<p>Имеются пропуски при нанесении ЛКМ</p> <p>ЛКМ плохо отфильтрован</p> <p>На поверхности были загрязнения</p>	<p>Наносить более тщательно ЛКМ</p> <p>Профильтровать ЛКМ через сетку № 025 или № 015</p> <p>Протереть поверхность и обезжирить</p>

Продолжение табл.6

I	2	3
Непокрашенные места	Шланги краскораспылителя не промыты и засорены	Промыть шланги
Шагрень	<p>ЛКМ плохо перетерт</p> <p>Высокая рабочая вязкость ЛКМ</p> <p>Высокое избыточное давление воздуха при нанесении ЛКМ методом пневматического распыления; неправильно подобрано сопло или расстояние при распылении</p>	<p>Заменить ЛКМ</p> <p>Развести до рабочей вязкости в соответствии с ТУ или ГОСТ</p> <p>Соблюдать правильный режим работы установок</p>

## 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ УХОДУ ЗА ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

7.1. Профилактический уход и осмотр за окрашенной поверхностью производит предприятие-потребитель арматуры.

В случае выцветания или меления покрытия на всю поверхность наносят один-два слоя эмали пониженной вязкости (15-18 с по вискозиметру ВЗ-246) аналогичного типа, марки и увета.

7.2. Каждые 6 месяцев следует производить тщательную очистку лакокрасочного покрытия с использованием моющих растворов, содержащих поверхностно-активные вещества (ПАВ).

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Срок службы покрытия гарантируют системой покрытия и соблюдением технологического процесса окрашивания, утвержденного в установленном порядке.

8.2. При отсутствии повреждений лакокрасочного покрытия в процессе транспортирования и хранения, правильном профилактическом уходе и осмотре за окрашенной поверхностью лакокрасочное покрытие должно сохранять свои защитные свойства в умеренном климате в течение трех лет, а в тропическом климате в течение одного года с момента отгрузки.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Разработан ЦКБА ЛНПОА "Знамя труда" им.И.И.Лепсе

Исполнители:

Ведущий инженер-технолог Чупракова А.К.

Инженер-технолог I к. Широкова З.В.

2. Утвержден генеральным директором ЛНПОА "Знамя труда" имени И.И.Лепсе

от \_\_\_\_\_

Зарегистрирован за №

3. Взамен ОСТ 26-07-1201-87.

4. Ссылочные нормативно-технические документы:

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
1	2
ГОСТ 9.032-74	1.5; 1.9; 1.10; 1.11; табл.1; 5.7; 5.9
ГОСТ 9.074-77	Вводная часть, 1.2Г
ГОСТ 9.104-79	табл.1
ГОСТ 9.105-80	5.4
ГОСТ 9.401-89	Вводная часть
ГОСТ 9.402-80	1.26; 2.2
ГОСТ 9.980-80	6.1
ГОСТ 9.404-81	Вводная часть
ГОСТ 12.1.004-85	2.3
ГОСТ 12.1.005-88	3.2
ГОСТ 12.1.007-76	3.3
ГОСТ 12.1.019-79	2.4
ГОСТ 12.3.005-75	2.1; 3.2
ГОСТ 17.2.3.02-78	3.3

I	2
ГОСТ 926-82	табл. I, 2, 3, 4
ГОСТ 1571-82	табл. 4
ГОСТ 1928-79	табл. 4
ГОСТ 2768-84	табл. 4
ГОСТ 3134-78	табл. 4 и т.д.
ГОСТ 4666-75	I.2
ГОСТ 5494-71	табл. I
ГОСТ 5631-79	табл. I, 2, 3, 4
ГОСТ 6465-76	табл. I, 2, 3, 4
ГОСТ 7313-75	табл. I, 2, 3, 4
ГОСТ 7827-74	табл. 4
ГОСТ 7930-73	табл. I, 2, 3, 4
ГОСТ 9070-75	5.2
ГОСТ 8313-88	табл. 4
ГОСТ 8420-74	5.2
ГОСТ 9109-81	табл. 2, 3, 4
ГОСТ 9198-83	табл. I, 2, 3, 4
ГОСТ 9355-81	табл.
ГОСТ 9410-78	табл. 4
ГОСТ 9640-85	табл. I, 2, 3, 4
ГОСТ 9754-76	табл. I, 2, 3, 4
ГОСТ 9880-76	табл. 4
ГОСТ 9949-76	табл. 4
ГОСТ 10144-74	табл. I,
ГОСТ 10214-78	табл. 4
ГОСТ 10277-90	табл. I, 2, 3, 4
ГОСТ 11066-74	табл. 2, 3, 4
ГОСТ 12034-77	табл. I, 2
ГОСТ 12707-77	табл. 3, 4
ГОСТ 12708-77	табл. 4
ГОСТ 14710-78	табл. 4
ГОСТ 15140-78	5.3

I	2
ГОСТ 15150-69	табл.3
ГОСТ 15907-70	табл.1, 2, 3, 4
ГОСТ 16508-70	табл.2, 4
ГОСТ 18188-72	табл.4
ГОСТ 23143-83	табл.1, 2, 4
ГОСТ 23343-78	табл.2, 3, 4
ГОСТ 25129-82	табл.2, 3, 4
ГОСТ 25718-83	табл.2, 3, 4
ГОСТ 26304-84	I.2
ТУ 6-10-820-75	табл.2, 3, 4
ТУ 6-10-902-75	табл.2, 3, 4
ТУ 6-10-1052-75	табл.1, 2, 3, 4
ТУ 6-10-1155-76	табл.2, 3, 4
ТУ 6-10-1198-76	табл.2, 3, 4
ТУ 6-10-1199-77	табл.1, 2, 4
ТУ 6-10-1256-79	табл.4
ТУ 6-10-1280-72	табл.2, 3, 4
ТУ 6-10-1328-78	табл.4
ТУ 84-725-78	табл.2, 4
ТУ 301-10-0287-89	табл.2, 3, 4
ТУ 301-10-0-323-90	табл.2, 3, 4
ТУ 301-10-0348-91	табл.2, 3, 4

